

geschält +SH Tol. 0/+ 1 mm
écorûté +SH Tol. 0/+ 1 mm**verfügbare Abmessungen**20–180 ab Lager Wil
16–355 ab Werkslager**dimensions disponibles**20–180 de notre stock Wil
16–355 du stock usine

geglüht +A / recuit +A

Alle Masse in mm / Mesures en mm

Werkstoff-Nr.

1.4034 nach EN 10 088-3/DIN 17 440 aktuelle Ausgabe

No de matière

1.4034 selon EN 10 088-3/DIN 17 440 version actuelle

Kurznamen

(EN) X 46 Cr 13

GB (BS) –

Symboles

D (DIN) X 46 Cr 13

F (NF) Z 44 C 14

USA (ASTM) –420

S (SIS) –

Chemische**Zusammensetzung**

(Richtwerte in %)

	C	Cr
min.	0,43	12,5
max.	0,50	14,5

Je nach gewünschten Eigenschaften können innerhalb der angegebenen Analysengrenzen Sondervereinbarungen getroffen werden.

Analyse théorique (%)

Selon les caractéristiques désirées, l'analyse peut être optimisée dans le cadre de la norme, après accord préalable.

Lieferformen

Vorblöcke, Knüppel, Stabstahl, Walzdraht, gezogener Draht

Formes de livraison

Blooms, billettes, barres laminées et forgées, fil machine, fil étiré

Mechanische**Eigenschaften**

bei Raumtemperatur

Caractéristiques**mécaniques**

à température ambiante

Abmessung Durchmesser	Wärme- behandlungs- zustand	Zugfestig- keit (R_m)	Härte (Anhalts- werte)
Dimension Diamètre	Etat de traitement thermique	Résistance à la traction R_m en N/mm ²	Dureté (valeurs de référence)
mm			
	geglüht +A recuit +A	≤ 800	245 HB
	gehärtet +Q trempé +Q	–	55 HRC

Warmformgebung**Wärmebehandlung****Gefüge****Façonnage à chaud****Traitement thermique****Structure**

Warmformgebung Façonnage à chaud		Wärmebehandlung Traitement thermique						
°C	Ab- kühlung Refroidisse- ment	Glühen +A/recuit +A			Härten +Q/trempe +Q		Entspannen +T/recuit de détente +T	
		°C*	Ab- kühlung Refroidisse- ment	Gefüge Structure	°C	Ab- kühlung Refroidisse- ment	°C	Gefüge Structure
1100 – 800	langsam lent	730 – 850	Ofen, Luft Four, air	Ferrit mit eingeformten Karbiden Ferrite avec globulisation des carbures	980 – 1030	Öl, Luft, ausreichend schnell Huile, air, suffisamment rapide	100 – 200	Martensit und Karbide Martensite et carbures

* Gesamtspanne
EN 10 088-3/DIN 17 440
aktuelle Ausgabe
Toute la plage
EN 10 088-3/DIN 17 440
version actuelle

REMANIT-4034

Werkstoff-Nr. / No de matière 1.4034

**Physikalische
Eigenschaften**
Propriétés physiques

Dichte Poids spécifique bei 20°C / à 20°C kg/dm ³	Elastizitätsmodul Module d'élasticité kN/mm ² bei / kN/mm ² à 20°C	Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique bei 20°C / à 20°C W · m ⁻¹ K ⁻¹	Spez. Wärme Chaleur spécifique bei 20°C / à 20°C J · kg ⁻¹ K ⁻¹	Spez. elektrischer Widerstand Résistance électrique spécifique bei 20°C / à 20°C Ω · mm ² /m
7,7	215	30	460	0,65

Verarbeitung

Die angegebene Warmformgebungstemperatur sollte nicht überschritten werden, da sonst eine schädliche Kornvergrößerung mit gleichzeitiger Ausbildung eines Karbidnetzwerkes entlang der Korngrenzen eintritt, was eine schlechte Härteannahme und Abfall der Zähigkeit und Elastizität im gehärteten Zustand zur Folge hat.

Die erreichbare Härte nach dem Anlassen gibt das nebenstehende Anlassschaubild wieder. Wegen der 475°-Versprödung ist ein Anlassen im Bereich 420 bis 520°C zu vermeiden.

Die spanende Bearbeitung unterscheidet sich nicht von der der Edelbaustähle mit entsprechender Festigkeit.

Der Werkstoff 4034 wird üblicherweise nicht geschweisst.

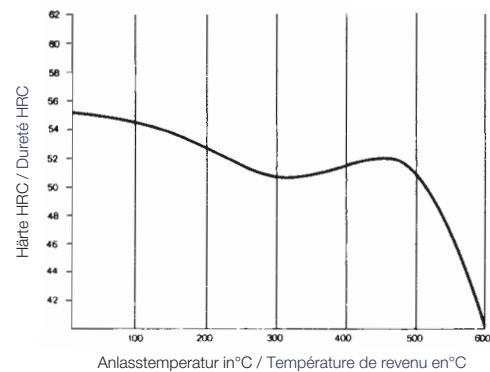
Transformation

Il convient, lors du formage à chaud, de ne pas dépasser les températures de forgeage et de laminage prescrites, faute de quoi surviendrait un grossissement préjudiciable du grain, avec formation corrélative d'un réseau de carbures aux joints des grains, ce qui aurait pour conséquences une dégradation de la dureté potentielle, de la résilience et de l'élasticité à l'état trempé, de même qu'une tendance aux tapures lors de la trempe.

Le diagramme de revenu ci-contre indique la dureté en fonction de la température. Compte tenu de la fragilisation à 475°C, on évitera le domaine compris entre 425 et 525°C.

L'usinage par enlèvement de matière ne diffère pas de celui pratiqué pour les aciers fins de construction ayant une résistance mécanique comparable.

En général, la matière 4034 ne se soude pas.

**Verwendungshinweise**

Der Werkstoff 4034 weist seine beste Korrosionsbeständigkeit im gehärteten Zustand mit einer auf Hochglanz polierten Oberfläche auf.

Der Werkstoff 4034 wird verwendet für Schneidwaren aller Art in Industrie und Haushalt sowie für chirurgische Instrumente und Messlehren.

Domaines d'application

La matière 4034 résiste à l'eau et à la vapeur, si sa surface est polie ou finement rectifiée, de même qu'aux milieux agressifs rencontrés en exploitation ménagère, sous réserve d'une maintenance adéquate, il faut évidemment satisfaire, en outre, à la condition d'une utilisation des pièces à l'état trempé.

La matière 4034 est utilisée pour la fabrication d'objets coupants inoxydables de toutes sortes, tels que couteaux de table et de cuisine, lames de couteaux de poche, couteaux à découper, de même que pour les pieds à coulisse.